



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0608

天纺标检测认证股份有限公司

TianFangBiao Standardization Certification & Testing Co.,Ltd.

国家服装质量监督检验中心(天津)

National Clothing Quality Inspection & Supervision Center(Tianjin)

国家针织产品质量监督检验中心

National Knitted Product Quality Inspection & Supervision Center

检验检测报告

Test Report




T T T S - W T 2 1 0 2 4 5 3 0

第1页 共2页

客户提供信息及要求

客户提供信息及要求	委托单位/地址		探路者控股集团股份有限公司		送样人: /	
			北京市昌平区宏福创业园28号		电话: /	
	生产单位/地址		泉州海天			
			/			
客户提供信息及要求	样品信息		样品名称:		针织(织物)	
			样品总数:		1块	
			号型规格:		/	
			质量等级:		合格品	
		商标:		探路者		
		颜色:		/		
		安全类别:		B类		
		产品款号或货号: G17FW0370(QACJ93007、QAWJ93225、QAWJ95252、QACJ95245)				
判定标准:		GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范(B类) FZ/T 73045-2013 针织儿童服装(合格品) GB/T 29862-2013 纺织品 纤维含量的标识 T/FM 002-2020 针织面料理化性能要求				
样品描述		1# 19SS藏蓝色摇粒绒织物100×100cm				
检验性质		委托检验	样品接收日期	2021-03-26	报告发布日期	2021-03-31
检验日期		2021-03-26		至	2021-03-30	
执行标准		见附页				
检验结论		检验结果及符合性见附页。				
备注		客户声明提供的产品款号所采用物料与被测样品相同。 本机构不对客户提供的样品款号与被测样品的关联性负责。				

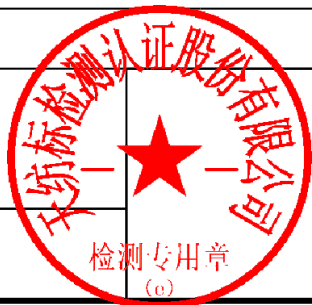

批准: 单学雷 审核: 方倩 编制: 岳玉婷



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0608

天纺标检测认证股份有限公司

TianFangBiao Standardization Certification & Testing Co.,Ltd.

国家服装质量监督检验中心(天津)

National Clothing Quality Inspection & Supervision Center(Tianjin)

国家针织产品质量监督检验中心

National Knitted Product Quality Inspection & Supervision Center

检验检测报告

Test Report

TTTS-WT21024530

第2页 共2页

检测项目	项目描述	单位	标准值	实测值	评价	执行标准/备注
1# 19SS藏蓝色摇粒绒织物100×100cm						
纤维含量	/	%	聚酯纤维100 允差0	聚酯纤维100	符合	FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007
耐水色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 5713-2013
	沾色	级	≥3-4	羊毛4-5 腈纶4-5 聚酯4-5 锦纶4-5 棉4-5 醋纤4-5		
耐皂洗色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3921-2008 [方法A(1)]
	沾色	级	≥3-4	羊毛4-5 腈纶4-5 聚酯4-5 锦纶4-5 棉4-5 醋纤4-5		
耐摩擦色牢度	干摩	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3920-2008
	湿摩	级	≥3	4-5		
耐光色牢度	深色	级	≥4	>4	符合	GB/T 8427-2008
耐光、汗复合色牢度	碱性	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 14576-2009
耐汗渍色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3922-2013
	沾色	级	≥3-4	羊毛4-5 腈纶4-5 聚酯4-5 锦纶4-5 棉4-5 醋纤4-5		
甲醛含量	/	mg/kg	≤75	未检出 (低于检出限20mg/kg)	符合	GB/T 2912.1-2009
pH值	氯化钾萃取	/	4.0~8.5	6.4	符合	GB/T 7573-2009
可分解致癌芳香胺染料	/	mg/kg	禁用	未检出 (低于检出限5mg/kg)	符合	GB/T 17592-2011
异味	/	/	无	无异味	符合	GB 18401-2010
静电压半衰期	/	s	≤15	0.6	符合	GB/T 12703.1-2008
顶破强力	/	N	≥250	525	符合	GB/T 19976-2005