



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0608

天纺标检测认证股份有限公司

TianFangBiao Standardization Certification & Testing Co.,Ltd.

国家服装质量监督检验中心(天津)

National Clothing Quality Inspection & Supervision Center(Tianjin)

国家针织产品质量监督检验中心

National Knitted Product Quality Inspection & Supervision Center

检验检测报告

Test Report




T T T S - W T 2 2 0 0 4 8 4 1

第1页 共2页

客户提供信息及要求

客户提供信息及要求	委托单位/地址	探路者控股集团股份有限公司				送样人:	/
		北京市昌平区宏福创业园28号				电话:	/
	生产单位/地址	泉州海天					
		/					
样品信息	样品名称:	针织(织物)		商标:	探路者		
	样品总数:	1块					
	号型规格:	/		颜色:	/		
	质量等级:	合格品		安全类别:	B类		
	产品款号或货号:	G17FW0370/FK02180(QACCBK95245)					
判定标准:	FZ/T 73045-2013 针织儿童服装(合格品) GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范(B类) GB/T 29862-2013 纺织品 纤维含量的标识 T/FM 002-2020 针织面料理化性能要求						
样品描述	1# 20FW朱雀红针织物150cm×150cm						
检验性质	委托检验	样品接收日期	2022-01-18	报告发布日期	2022-01-21		
检验日期	2022-01-18		至	2022-01-21			
执行标准	见附页						
检验结论	检验结果及符合性见附页。 检验单位盖章						
备注	客户声明提供的产品款号所采用物料与被测样品相同。 本机构不对客户提供的样品款号与被测样品的关联性负责。						

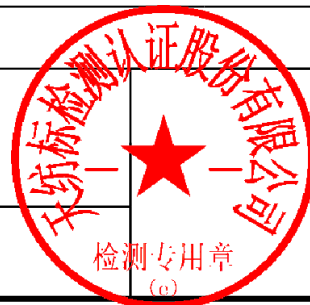

批准:

单学雷

审核:

王欣

编制:

岳玉婷



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0608

天纺标检测认证股份有限公司

TianFangBiao Standardization Certification & Testing Co.,Ltd.

国家服装质量监督检验中心(天津)

National Clothing Quality Inspection & Supervision Center(Tianjin)

国家针织产品质量监督检验中心

National Knitted Product Quality Inspection & Supervision Center

检验检测报告

Test Report

TTTS-WT22004841

第2页 共2页

检测项目	项目描述	单位	标准值	实测值	评价	执行标准/备注
1# 20FW朱雀红针织物150cm×150cm						
纤维含量	/	%	聚酯纤维100 允差0	聚酯纤维100	符合	FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007
耐水色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 5713-2013
	沾色	级	≥3-4	羊毛4-5 腈纶4-5 聚酯4 锦纶4 棉4-5 醋纤4-5		
耐皂洗色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3921-2008 [方法A(1)]
	沾色	级	≥3-4	羊毛4-5 腈纶4-5 聚酯4-5 锦纶4-5 棉4-5 醋纤4-5		
耐摩擦色牢度	干摩	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3920-2008
	湿摩	级	≥3 (深2-3)	4-5		
耐光色牢度	深色	级	≥4	>4	符合	GB/T 8427-2008
耐光、汗复合色牢度	碱性	级	≥3-4	4	符合	GB/T 14576-2009
耐汗渍色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3922-2013
	沾色	级	≥3-4	羊毛4-5 腈纶4-5 聚酯4-5 锦纶4 棉4-5 醋纤4		
甲醛含量	/	mg/kg	≤75	未检出 (低于检出限20mg/kg)	符合	GB/T 2912.1-2009
pH值	氯化钾萃取	/	4.0~8.5	6.4	符合	GB/T 7573-2009
可分解致癌芳香胺染料	/	mg/kg	禁用	未检出 (低于检出限5mg/kg)	符合	GB/T 17592-2011
异味	/	/	无	无异味	符合	GB 18401-2010
静电压半衰期	/	s	≤15	12.6	符合	GB/T 12703.1-2008
顶破强力	/	N	≥250	571	符合	GB/T 19976-2005