


检验检测报告

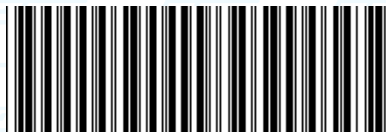

No:220257014

防伪查询网址: www.gttc.net.cn

防伪码: DKJI-3347-14

共7页 第1页

扫码下载报告



委托单位	探路者控股集团股份有限公司 地址: 北京市昌平区科技园区永安路26号609-06		
客户认定信息	针织面料 100cm×150cm 批号款号: TAJJAL81241 面料编号: FK07610 颜色: 23SS灰湖绿 纤维成分: 100%聚酯纤维 生产单位: 福建兴欣宝工贸有限公司		
检验性质	委托检测	样品受理/测试开始日期	2022-08-31
		报告签发日期	2022-09-05
判定依据	GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》 Q/CPTLZ 0014.3-2017 《Tief DRY功能性纺织品材料》 T/FM 002-2020 《针织面料理化性能要求》, GB/T 22849-2014 《针织T恤衫》		
综合检验结论	---		
检验检测结果	检验检测项目	判定依据	判定
	顶破强力	T/FM 002-2020	符合
	起球	T/FM 002-2020	符合
	滴水扩散时间	Q/CPTLZ 0014.3-2017	符合
	洗后滴水扩散时间	Q/CPTLZ 0014.3-2017	符合
	芯吸高度	Q/CPTLZ 0014.3-2017	符合
	洗后芯吸高度	Q/CPTLZ 0014.3-2017	符合
	蒸发速率	Q/CPTLZ 0014.3-2017	符合
	洗后蒸发速率	Q/CPTLZ 0014.3-2017	符合
	纤维含量	---	---
	pH值	T/FM 002-2020	符合
	甲醛含量	T/FM 002-2020	符合
	异味	GB 18401-2010	符合
备注	滴水扩散时间、洗后滴水扩散时间、芯吸高度、洗后芯吸高度、蒸发速率、洗后蒸发速率项目暂未获得授权。 本报告中检验检测项目均在相应标准规定的环境条件下进行(有注明的除外)。 复印件、副本未重新加盖报告书确认章无效。 本报告检验检测地址为广州市番禺区珠江路1号。		

签发: 刘圆 工程师

刘圆



检验检测报告

防伪查询网址: www.gttc.net.cn

防伪码: DKJI-3347-14

No: 220257014

共7页 第2页

扫码下载报告



检验检测项目	判定依据	判定
耐皂洗色牢度	T/FM 002-2020	符合
洗液沾色程度	T/FM 002-2020	符合
耐汗渍色牢度	T/FM 002-2020	符合
耐水色牢度	T/FM 002-2020	符合
耐摩擦色牢度	T/FM 002-2020	符合
耐光色牢度	GB/T 22849-2014	合格品
耐光汗复合色牢度	T/FM 002-2020	符合
可分解致癌芳香胺染料	GB 18401-2010	符合

签发: 刘圆 工程师

刘圆



样品图片

No:220257014

共7页 第3页



检验检测报告附页

No:220257014

共7页 第4页

检验检测项目 (计量单位) [样品识别]	测试方法	标准值及允差 (合格品)	检验检测结果	判定	备注
●顶破强力(N)	GB/T 19976-2005 钢球直径:38mm	≥250	627	符合	---
●起球(级)	GB/T 4802.1-2008 圆轨迹法 起球600次 压力780cN	≥3-4	4-5	符合	---
●纤维含量(%)	FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007	-----	聚酯纤维 100	---	---
●pH值	GB/T 7573-2009 0.1mol/L KCl溶液	4.0~8.5	5.7	符合	---
●甲醛含量 (mg/kg)	GB/T 2912.1-2009 水萃取法	≤75	未检出 (检出限:20)	符合	---
●异味	GB 18401-2010 6.7	无异味	无异味	符合	---
●耐皂洗色牢度 (级)	GB/T 3921-2008 A(1) 40℃	变色 ≥3-4 沾色 ≥3-4	变色 4 沾色 -醋纤 4-5 -棉 4-5 -锦纶 4-5 -涤纶 4-5 -腈纶 4-5 -羊毛 4-5	符合	---
●洗液沾色程度 (级)	GB/T 3921-2008 A(1) 40℃	洗液沾色 ≥3	洗液沾色 4-5	符合	---
●耐汗渍色牢度 (级)	GB/T 3922-2013	变色 ≥3-4 沾色 ≥3-4	变色 酸 碱 4 4 沾色 -醋纤 4-5 4-5 -棉 4-5 4-5 -锦纶 4-5 4-5 -涤纶 4-5 4-5 -腈纶 4-5 4-5 -羊毛 4-5 4-5	符合	---
●耐水色牢度(级)	GB/T 5713-2013	变色 ≥3-4 沾色 ≥3-4	变色 4 沾色 -醋纤 4-5 -棉 4-5 -锦纶 4-5 -涤纶 4-5 -腈纶 4-5 -羊毛 4-5	符合	---
●耐摩擦色牢度 (级)	GB/T 3920-2008	干摩 ≥3-4 湿摩 ≥2-3	干摩 4-5 湿摩 4-5	符合	---
●耐光色牢度(级)	GB/T 8427-2008 方法3 ATLAS Ci4000	≥3-4(深色)	4	符合	---



共7页 第5页



检验检测报告附页

No: 220257014

共7页 第6页

检验检测项目: 可分解致癌芳香胺染料			
测试方法: GB/T 17592-2011, 常规前处理方法			
禁用芳香胺名称	化学文摘编号	标准要求(mg/kg)	检验检测结果(mg/kg)
4-氨基联苯	92-67-1	≤20	未检出
联苯胺	92-87-5	≤20	未检出
4-氯-邻甲苯胺	95-69-2	≤20	未检出
2-萘胺	91-59-8	≤20	未检出
邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	≤20	未检出
5-硝基-邻甲苯胺	99-55-8	≤20	未检出
对氯苯胺	106-47-8	≤20	未检出
2,4-二氨基苯甲醚	615-05-4	≤20	未检出
4,4'-二氨基二苯甲烷	101-77-9	≤20	未检出
3,3'-二氯联苯胺	91-94-1	≤20	未检出
3,3'-二甲氧基联苯胺	119-90-4	≤20	未检出
3,3'-二甲基联苯胺	119-93-7	≤20	未检出
3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	838-88-0	≤20	未检出
2-甲氧基-5-甲基苯胺	120-71-8	≤20	未检出
4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	101-14-4	≤20	未检出
4,4'-二氨基二苯醚	101-80-4	≤20	未检出
4,4'-二氨基二苯硫醚	139-65-1	≤20	未检出
邻甲苯胺	95-53-4	≤20	未检出
2,4-二氨基甲苯	95-80-7	≤20	未检出
2,4,5-三甲基苯胺	137-17-7	≤20	未检出
邻氨基苯甲醚	90-04-0	≤20	未检出
2,4-二甲基苯胺	95-68-1	≤20	未检出
2,6-二甲基苯胺	87-62-7	≤20	未检出
4-氨基偶氮苯	60-09-3	≤20	未检出
说明	结果未检出表示含量低于检出限:5mg/kg 该项目按照GB 18401-2010标准判定。		
本项判定	符合		



检验检测报告附页

No: 220257014

共7页 第7页

检验检测项目 (计量单位) [样品识别]	测试方法	标准值及允差 (合格品)	检验检测结果	判定	备注
●滴水扩散时间 (s)	Q/CPTLZ 0014.3-2017 附录B	≤8	<1	符合	---
●洗后滴水扩散时间 (s)	Q/CPTLZ 0014.3-2017 附录B 经GB/T 8629-2017, 4N程序洗涤5次, 翻转干燥 (60±5)℃。	≤8	2.1	符合	---
●芯吸高度(mm)	Q/CPTLZ 0014.3-2017 附录A 30min 记录最小值	直向 ≥100 横向 ≥100	直向 160 横向 158	符合	---
●洗后芯吸高度 (mm)	Q/CPTLZ 0014.3-2017 附录A 30min 记录最小值 经GB/T 8629-2017, 4N程序洗涤5次, 翻转干燥 (60±5)℃。	直向 ≥100 横向 ≥100	直向 168 横向 160	符合	---
●蒸发速率(g/h)	Q/CPTLZ 0014.3-2017 附录C	≥0.18	0.31	符合	---
●洗后蒸发速率 (g/h)	Q/CPTLZ 0014.3-2017 附录C 经GB/T 8629-2017, 4N程序洗涤5次, 翻转干燥 (60±5)℃。	≥0.18	0.18	符合	---
备	滴水扩散时间、洗后滴水扩散时间、芯吸高度、洗后芯吸高度、蒸发速率、洗后蒸发速率项目暂未获得授权。				
注					



本报告结论

注意事项

1. 报告书未加盖检测单位检验检测专用章无效。
2. 复印件未加盖检测单位报告确认章无效。
3. 对委托送检结果有异议的，应于报告书送达之日起十五日内提出。
4. 检测结果仅对所检样品有效。
5. 未取得资质认定的项目，仅作为科研、教学或内部质量控制之用。
6. 报告书涂改无效。
7. 客户提供的信息（包括样品信息），本公司/中心不对其真实性负责。
8. 未经本公司/中心书面批准不得部分复制本报告，全部复制除外。

Note

1. The report is invalid without authorized stamp.
2. Copies of this report are invalid without authorized stamp.
3. Any dispute should be raised within 15 days after receiving the report.
4. The result is only valid for the tested sample.
5. The results of unapproved items are for reference only.
6. This report is invalid if altered.
7. Our company does not accept any responsibility for the authenticity of the information supplied by customers (including sample information).
8. The report shall not be duplicated separately or partly, without prior written permission approved by GTTC, except duplicated in full version.